

Fournisseur : **SABCO**

Site d'élaboration : **LIEUSANT**

Nature pétrographique : grès quartzeux

Elaboration : lavage, criblage


## Gravier 8/10 Roulé et Lavé

"Le" **gravier du béton désactivé**. Sa version semi-concassé lui apporte en plus une tenue accrue à l'arrachement. Brut, il agrémente également très bien les cours.



Partie Informatrice

Résultats de production														
Résultats du 3/10/2010 au 26/08/2011														
	0,063	2,5	5,6	6,3	8	10	11,2	14	22,4	f	FI	WA	LA	C
Maximum	0,7	1,6	4,8	9,0	29,5	75,6	93,7	100	100	0,70	7			
Xf + 1,25 sf	0,6	1,4	4,8	9,0	29,5	75,6	93,7	100	100	1				
<b>Moyenne Xf</b>	<b>0,4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>64</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,4</b>	<b>6</b>	<b>0,9</b>	<b>17</b>	<b>0,001</b>
Xf - 1,25 sf	0,0	0,4	1,1	2,2	12,2	53,1	81,8	99,8	100	0,2				
Minimum	0,0	0,2	1,2	2,3	10,9	47,8	79,0	99,6	100	100	6			
Ecart type	0,2	0,4	1,5	2,7	6,9	9,0	4,8	0,1	0	0,19				
Nbre résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6			

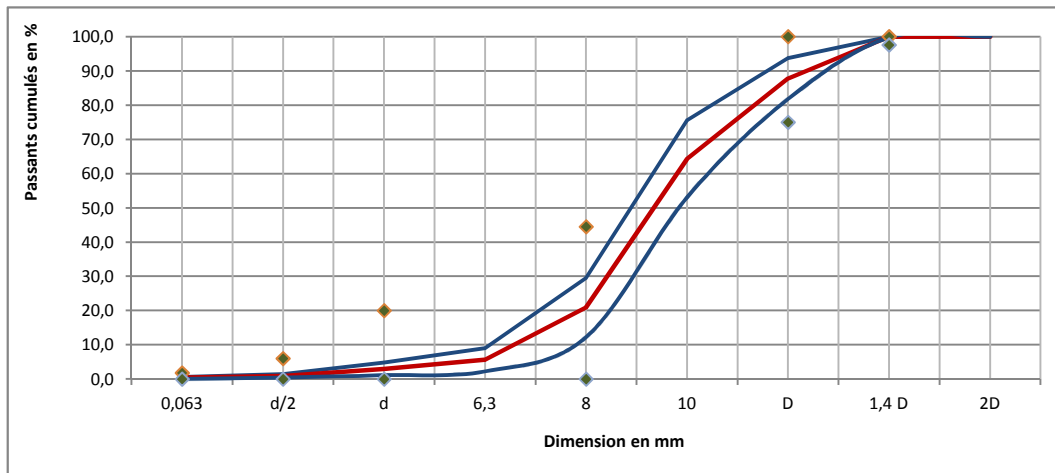

### Essais complémentaires du 29/03/2011

Alcali-réaction : PR  
Alcalins actifs : 0.0036 %  
Teneur en chlorures <0.001%  
Teneur en soufre total : 0,10%  
Masse Volumique : 2.63Mg/m3  
LOS ANGELES : 17  
MDE : 3  
Éléments coquillers : 0 % (15/09/08)

— Moyenne Xf      — Fuseau de fabrication  
◆ XP P 18545 article 10