




Gravier utilisé pour les surfaces importantes, brut sur 5 cm d'épaisseur mais aussi comme drain pelleteable. Son usage s'étend également dans la constitution du béton.

Résultats de production du 01/07/2024 au 31/12/2024

	0,063	5	8	10	12,5	14	16	20	28	40	f	FI	W
Max	0,9	1,4	2,1	6,1	24,1	44,1	65,3	96,3	100	100	0,9	6,9	1,6
Xf+1,25sf	0,6	1	1,7	4,9	23,3	40,4	62,5	95,8	100	100	0,6	6,2	1,6
Moyenne Xf	0,3	0,7	1,2	3,3	17,4	34	56	93,4	100	100	0,3	4,6	1,2
Xf-1,25sf	0	0	0	1,7	11,5	27,6	49,4	91,1	100	100	0,1	3	0,7
Min	0	0	0,4	1	4,2	24,4	44	89,9	100	100	0	1,3	0,3
Ecart-type	0,23	0,28	0,41	1,29	4,7	5,13	5,24	1,9	0	0	0,23	1,29	0,36
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

Courbe granulométrique

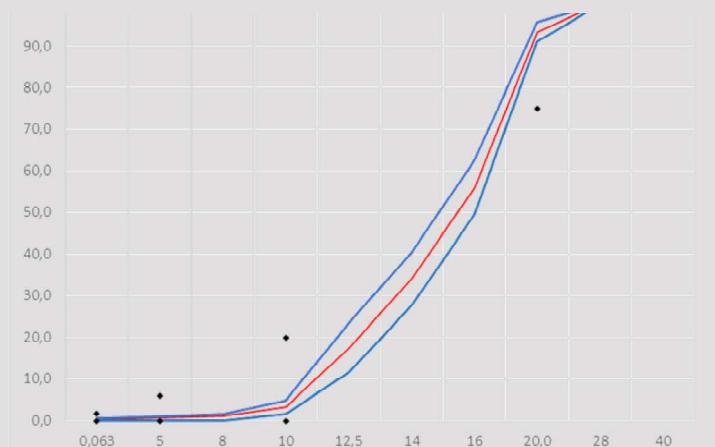

Légende :

- Fuseau de fabrication
- Moyenne Xf
- ◆ Fuseau NF P 18-545, art.10

10/20

Dernière mise à jour le 23/04/2025

Fiche de présentation produit

Autres caractéristiques

Tests	Date	Résultats
Alcali-réaction	22/11/2022	PR
Alcalins actifs (%)	30/12/2024	0,0019
Soufre total (S)	30/12/2024	<0,002
Chlorure soluble dans l'eau (C, %)	30/12/2024	<0,001%
Sulfate soluble dans l'acide (AS)	30/12/2024	0,026%
MVRf	30/12/2024	2,63 Mg/m ³
Coefficient de Los Angeles (LA, mm)	30/12/2024	16
Absorption d'eau (fines incluses)	30/12/2024	0,6%
Teneur en éléments coquillés (Sc, %)	30/12/2024	<0,1
Boulettes d'argiles (Arg. %)	30/12/2024	<0,1
Imp	30/12/2024	<0,1
Coefficient de Los Angeles (LA, mm)	30/12/2024	3

PÉTROGRAPHIE : SABLE QUARTZEUX
ELABORATION : LAVAGE-CRIBLAGE
SITE D'ÉLABORATION : LIEUSAIN (50)