

SABCO

Société des Sablières du Cotentin
Le Haut Pitois
50700 LIEUSAIN
Tél. : 02 33 95 20 10
Email : secretariat@sabco.fr



Dernière mise à jour le 10/07/2025

Fiche de présentation produit

Ce matériau répond à toutes les exigences du DTU 64-1, document technique de référence pour les systèmes d'assainissement individuel. Ce sable pour filtre allie la finesse nécessaire au développement des organismes filtrant tout en laissant passer l'eau vers les couches inférieures.


Résultats de production du 01/01/2025 au 30/06/2025

Tamises	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	6,3	8	10	f	d10	D60	CU	Tg
Max	1,1	2,6	7,8	20,9	37,9	59,9	91,6	100	100	100	1	0	3	9	74
Xf+1,25sf	1,1	2,5	6,7	20,2	37,1	60,5	92,1	100,0	100,0	100,0					
Moyenne Xf	0,8	1,9	5,2	15,0	28,8	48,9	88,5	100,0	100,0	100,0	0,8	0,3	2,1	6,7	67,3
Xf-1,25sf	0,4	1,3	3,7	9,9	20,5	37,3	84,9	100,0	100,0	100,0					
Min	0,4	1,3	3,8	9,0	15,4	28,7	82,3	100,0	100	100	0	0	2	6	52
Ecart-type	0,28	0,48	1,19	4,10	6,63	9,30	2,89	0,00	0,00	0,00					
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

SABLE ROULE-LAVE

2/4

Courbe granulométrique

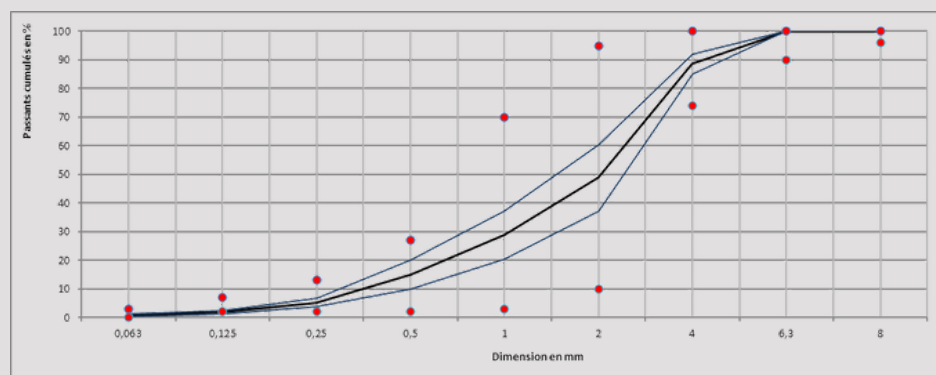

Moyenne résultats

Valeurs spécifiques normatives

Applications :

- Assainissement

PÉTROGRAPHIE : SABLE QUARTZEUX
ELABORATION : LAVAGE-CRIBLAGE
ORIGINE: ALLUVIONNAIRE
SITE D'ÉLABORATION : LIEUSAIN (50)