

SABCO

Société des Sablières du Cotentin
Le Haut Pitois
50700 LIEUSAIN
Tél. : 02 33 95 20 10
Email : secretariat@sabco.fr




Insensible à l'eau ce matériau permet de caler et enfouir tout type de réseau. Sa mise en œuvre ne génère pas de poussières et permet de prévenir la formation de boues dans les fonds de tranchées.

Résultats de production du 01/01/2025 au 30/06/2025

Tamis	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8
Max	3,6	11,1	28,6	53,0	75,9	87,9	97,0	100,0	100,0
Xf+1,25sf	1,7	8,6	23,8	49,1	71,9	86,9	96,9	100,0	100,0
Moyenne Xf	0,9	6,6	19,7	44,4	68,7	84,4	96,1	100,0	100,0
Xf-1,25sf	0,0	4,5	15,6	39,8	65,5	81,9	95,3	99,9	100,0
Min	0,4	4,1	14,9	36,5	64,8	80,7	94,9	99,6	100,0
Ecart-type	0,69	1,66	3,27	3,71	2,56	2,00	0,64	0,08	0
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Courbe granulométrique

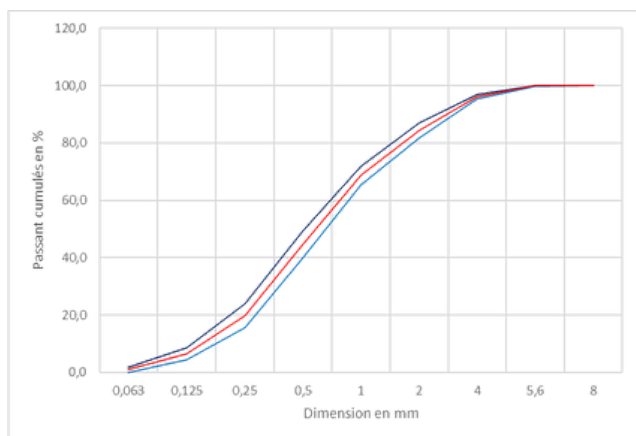

Légende :

— Fuseau de fabrication
— Moyenne Xf

Dernière mise à jour le 17/07/2025

Fiche de présentation produit

SABLE DE REMBLAI (réseaux)

Autres caractéristiques

Tests	Date	Résultats
Mesure du pH dans l'eau sur échantillon <4 mm	19/11/2024	9,7

PÉTROGRAPHIE : SABLE QUARTZEUX
ELABORATION : LAVAGE-CRIBLAGE
ORIGINES: ALLUVIONNAIRES
SITE D'ÉLABORATION : LIEUSAIN (50)